

# ARCAP AP1D

CuNi25Zn12 – Automaten Neusilberlegierung mit Pb zulegiert

**Merkmale und Besonderheiten**

Die ARCAP AP1D Legierung ist eine Korrosionsfester Automaten Neusilberlegierung. Sie ist mit Pb-zulegiert um seine Zerspanung noch effizienter und längeren Werkzeugstandzeiten zu erreichen. Hohe Schnittgeschwindigkeit bis 150 m/min sind je nach Automaten oder Drehmaschinen machbar. Sehr glatten Oberflächen können mit Diamantwerkzeuge bearbeitet werden. Außerdem, ein besonderes Merkmal dieser Neusilberqualität ist das gratfreie Bohren.

**Anwendungsbereiche**

Die ARCAP AP1D Neusilberlegierung wird für Verbindungselemente, Brillengestelle, Verschleißteile, und zahlreiche vielfältige und allgemeine Drehteile eingesetzt.

**Normen**

Werkstoffnummer	ARCAP AP1D
EN	CuNi25Zn15Pb1
UNS	C76390

**Chemische Zusammensetzung (%p)**

Cu	Ni	Mn	Pb	Sn	Fe	Zn
59.0	23.0	max.	0.80	max.	max.	Rest
63.0	26.0	0.50	1.10	0.60	0.25	

**Ausführungen und Lieferzustand**

- Stäbe:
  - rund, 4 oder 6kant
  - Ø < 24.0 3 m, Länge -0/+50 mm
  - Ø 25.0-29.0 2.5 m
  - Ø 30.0-32.0 2.0 m
  - Ø 33.0-38.0 1.5 m
- Drähte Ø bis 2.5 mm:
  - gespitzt und gefast
  - Ringe für Escomatic
- Bändern:
  - gerichteten oder gewalzten Ringen

**Mechanische Eigenschaften**

Stäbe und Drähte:


Zustand: gezogen	Hv	Rm (MPa)	A <sub>100</sub> (%)
Ø < 2.5 mm		550-650	≥2
2.5 ≤ Ø < 5 mm	4/4 hart	600-750	≥2
5 ≤ Ø < 12 mm		550-650	≥2
Ø > 12 mm	Nur Härteprüfung		
12 ≤ Ø 35 mm	hart ≥ 160		
Ø > 35 mm	Auf Anfrage		

**Verfügbarkeit**

Standard Abmessungen am Lager: siehe [Lieferprogramm](#)

**Zerspanung**


- Die ARCAP AP1D Neusilberlegierung wird meistens in der kaltverformter Zustand zerspannt.
  - Zerspanung: gut
  - Schnittgeschwindigkeit: Vc bis 150 m/min
  - Kühl-Schmiermittel: individuelle Wahl
- Die optimalen Schnittbedingungen sind von Werkzeugmaschine, Schnittwerkzeugen, Spanabmessungen, Kühl-Schmiermittel, Toleranzen sowie die Oberflächenrauheit direkt abhängig.

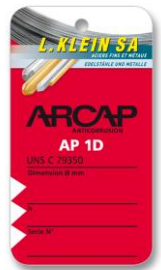

# ARCAP AP1D

CuNi25Zn12 – Automaten Neusilberlegierung mit Pb zulegiert

<b>Glühen</b>	Weich:	600-650°C/15-60 min Schutzatmosphäre
	Entspannung:	max. 300°C / m/m 1h
<b>Aushärtung</b>	Die ARCAP AP1D Neusilberlegierung kann nicht thermisch gehärtet werden.	
<b>Verfestigung Formgebung</b>	Die ARCAP AP1D Neusilberlegierung kann geformt und stark kaltverformt, verfestigt werden.	
<b>Mikrostruktur</b>	Die ARCAP AP1D Neusilberlegierung bleibt einphasig in aller Verarbeitungs- und Anwendungszustände	
<b>Laser markieren</b>	Laser markieren	gut geeignet
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Laser Markierungswärme und ein eventuelles Überhitzen können nicht erwünschter Zn-Verlust durch verdampfen verursachen. Dieser Verlust kann, unter Umstände, die Mikrostruktur der Laser markierten Punkten modifizieren und deren mechanische Eigenschaften und Korrosionsbeständigkeit lokal herabsetzen.</li> </ul>	
<b>Löten</b>	Hart Löten:	sehr gut geeignet
	Weich Löten:	sehr gut geeignet
<b>Kleben</b>	Allgemein gut geeignet	
<b>Schweissen</b>	Gas:	mittel
	Lichtbogen:	mittel
	Laser:	sehr gut
	Elektronenstrahl :	sehr gut
	WIG:	sehr gut
	MIG:	ausreichend
	Widerstand:	gut
<ul style="list-style-type: none"> <li>Die Schweiß-Wärme kann Zn-Verlust durch Verdampfung in der geschmolzenen Zone verursachen. Dieser Verlust kann sowohl die mechanische Eigenschaften und die Korrosionsbeständigkeit der Schweißnähte negativ beeinflussen.</li> <li>Eine thermische Entspannungs-Behandlung wird in vielen Fällen empfohlen um potentielle geometrische Schweiß-Verzerrungen zu vermeiden.</li> </ul>		
<b>Polieren</b>	mechanisch:	geeignet
	elektrolytisch:	geeignet
<b>Farbe</b>	Die Die ARCAP AP1D Neusilberlegierung hat eine silberige Farbe	

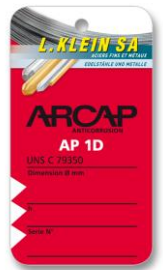

# ARCAP AP1D

CuNi25Zn12 – Automaten Neusilberlegierung mit Pb zulegiert

**Korrosions-Beständigkeit**

Atmosphäre	Beständigkeit	Medium	Beständigkeit
Land	beständig *	nicht oxydierende Säure	beständig
Industrie	beständig *	Trockene Gase O <sub>2</sub> , Cl, Chlorwasser	beständig
Meeresluft	beständig *	Wasser	beständig
Feuchtigkeit	beständig *	Körperschweiss	nicht beständig
Hohe Konzentration halogenhaltige Gas	nicht beständig	Cyanide	nicht beständig
Schwefelwasserstoff bzw. Sulfide	nicht beständig	Halogenide	nicht beständig
Ammoniak	nicht beständig	Oxydierende Säuren	nicht beständig
		Ammoniaklösungen	nicht beständig
Spannungsrissskorrosion	nicht empfindlich		

\* kann eine selbst haftende Schutzschicht bilden

**Physikalische Eigenschaften**

Eigenschaft	Einheit	Temperatur (°C)			
		20	100	200	300
Densität	g.cm <sup>-3</sup>	8.8			
Young Elastizitätsmodell E	GPa	115			
- kaltverformt		117			
- gegläht			110	94	
Elektrischer Widerstand	Ω.mm <sup>2</sup> .m <sup>-1</sup>	0.105	0.13		
Spezifische Elektrische Leitfähigkeit	% IACS	13		7.8	
Thermische Ausdehnung	m.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup> 10 <sup>-6</sup>		20–100°C	20–200°C	20–300°C
				17.2	
Thermische Leitfähigkeit	W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	55			
Schmelzintervall	Solidus	960°C			
Magnetische Suszeptibilität	cm <sup>3</sup> .g <sup>-1</sup>	-0.11.10 <sup>8</sup> -5.10 <sup>7</sup> je nach Fe Gehalt (max.0.10%)			
Magnetismus	nicht magnetisch				

Verzicht: Die Informationen und Angaben dieses Datenblattes sind nur Hinweise. Sie gelten nicht als Verwendungsinstruktionen. Der Anwender dieses Materials muss dies von Fall zu Fall selber bestimmen und verantworten.